



Scheda tecnica

Duropal HPL Compact microPLUS®, con kraft bianco


Laminato compatto ad alta pressione in qualità standard come da norma EN 438-9:BCS. Con kraft in pasta bianca omogenea, superficie melamminica decorativa su entrambi i lati e trattamento superficiale antimicrobico ed antivirale (Sanitized® Silver).

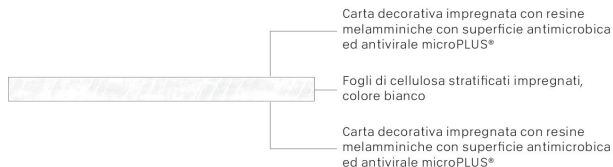

Applicazioni



Caratteristiche



Certificati



Specifiche					Unità	Norma prova
Spessore nominale	6	8	10	12	mm	
Tolleranza spessore	± 0,5	± 0,7	± 0,7	± 0,8	mm	EN 438-2
Tolleranza lunghezza			+ 10		mm	EN 438-2
Tolleranza larghezza			+ 10		mm	EN 438-2
Difetti superficiali		max. 1 ¹⁾ max. 10 ²⁾			mm ² /m ² mm/m ²	EN 438-9
Difetti del bordo		max. 3			mm	EN 438-9
Rettilinearità dei bordi		max. 1,5			mm/m	EN 438-2
Ortogonalità		max. 1,5			mm/m	EN 438-2
Planarità	max. 8	max. 8	max. 5	max. 5	mm/m	EN 438-2
Massa volumica		min. 1.400			kg/m ³	EN ISO 1183-1
Resistenza a flessione		min. 80			MPa	EN ISO 178
Modulo di flessione		min. 9.000			MPa	EN ISO 178
Resistenza alla screpolatura		min. 3 ³⁾ min. 4 ⁴⁾			classe	EN 438-2
Stabilità dimensionale a temperatura elevata (lunghezza)		max. 0,5			%	EN 438-2
Stabilità dimensionale a temperatura elevata (larghezza)		max. 0,8			%	EN 438-2
Resistenza al calore secco, 160 °C (altre finiture)		min. 4			classe	EN 438-2
Resistenza al vapore acqueo (altre finiture)		min. 4			classe	EN 438-2
Resistenza all'immersione in acqua bollente (altre finiture)		min. 4			classe	EN 438-2
Resistenza all'acqua bollente (bordo)		min. 3			classe	EN 438-2

Scheda tecnica

Duropal HPL Compact microPLUS®, con kraft bianco

Specifiche					Unità	Norma prova
Spessore nominale	6	8	10	12	mm	
Resistenza all'immersione in acqua bollente			max. 3 ⁵⁾ max. 4 ⁶⁾		%	EN 438-2
Resistenza all'abrasione superficiale		min. 150			U	EN 438-2
Resistenza ai graffi (altre finiture)		min. 3			classe	EN 438-2
Resistenza alle macchie (gruppi 1 & 2)		min. 5			classe	EN 438-2
Resistenza alle macchie (gruppo 3)		min. 4			classe	EN 438-2
Resistenza alla variazione di colore alla luce all'arco allo xeno		min. 3 class. della scala dei grigi ³⁾ min. 4 class. della scala dei grigi ⁴⁾				EN 438-2
Reazione al fuoco		normalmente infiammabile				
Reazione al fuoco (Euroclasse)		D-s2,d0				EN 13501-1, CWFT classificazione senza prove secondo 2003/593/EG
Classe formaldeide		E1 E05				

¹⁾ Sporco, macchie e altri difetti superficiali simili

²⁾ Fibre, fessure capillari e scalfitture

³⁾ Bordi/kraft

⁴⁾ Superficie

⁵⁾ Aumento della massa

⁶⁾ Aumento dello spessore

Ulteriori informazioni

Norma prodotto	• EN 438-9
Campi d'applicazione	• Per mobili e allestimenti di interni straordinari nel settore abitativo e commerciale, in strutture ricreative e di wellness, nel design di negozi, gastronomia nonché in ambienti umidi per i quali si richiede una robustezza particolare, una lunga durata ed elevati requisiti igienici ed estetica. Il materiale è adatto per tutte le soluzioni che non richiedono la bordatura.
Supporto	• Pannello stratificato bianco • Pannello stratificato con kraft in pasta bianca omogenea, resistente agli urti e all'umidità per applicazioni ad alto impatto.
Sicurezza prodotto	• Questo prodotto è conforme al REACH CE 1907/2006 un materiale non soggetto ai sensi dell' articolo 7 e alla sua registrazione. • In conformità al Regolamento (UE) N. 10/2011 la superficie si presenta fisiologicamente senza pericolo e adatta per un contatto diretto con gli alimenti. • La superficie decorativa consiste in strati di carta e un'anima di materiale minerale, impregnate di resine termoindurenti; queste resine si fondono completamente durante il processo di fabbricazione che sotto l'effetto del calore e dell'elevata pressione si da origine ad un materiale stabile, resistente e irreversibile.
Imballaggi	• Il Duropal HPL Compact microPLUS®, con kraft bianco non viene fornito con pellicola di protezione.
Effetto antimicrobico	• Superficie con effetto antimicrobico entro 7 h per il design di interni – Metodologia di prova JIS Z 2801 / ISO 22196

Scheda tecnica

Duropal HPL Compact microPLUS®, con kraft bianco

Effetto antivirale	<ul style="list-style-type: none"> • Superficie con effetto antivirale contro i virus incapsulati entro 24 h per il design di interni - Metodologia di prova ISO 21702:2019
Particolarità	<ul style="list-style-type: none"> • In base al decoro e alla finitura, cambiando l'angolo di osservazione, possono presentarsi minime differenze ottiche tra pannello e pannello. Ciò è dovuto alle tecniche di produzione e non costituisce un difetto della qualità. • Per le applicazioni su superfici ampie si consiglia, in particolare, durante la post-lavorazione e/o il montaggio di fare attenzione all'omogeneità cromatica e strutturale dei pannelli e dei tagli utilizzati e di lavorare il materiale tenendo conto della direzione di produzione. • Più liscia è la finitura e più scuro è il decoro, più sensibile è la superficie alle macchie. • Con le tinte unite intense, specialmente nella gamma dei rossi, la lisciviazione dei pigmenti di colore può verificarsi in determinate circostanze. È quindi possibile che tali pigmenti non verranno completamente legati fra loro dalla resina durante l'impregnazione della carta decorativa e che si possano depositare solo superficialmente sulla carta impregnata e quindi direttamente sulla superficie. Durante le normali operazioni di pulizia, si potrà infatti notare una leggera decolorazione dei panni di pulizia. Questo processo si potrà particolarmente verificare quando si usano detergenti a base di solventi, ma di per sé non rappresenta un difetto del prodotto. • Variazioni minime del decoro rispetto ad altri prodotti sono inevitabili a causa del kraft in pasta bianca. • Per motivi legati ai processi produttivi possono verificarsi variazioni cromatiche minime del kraft in pasta bianca. • A causa dell'anima del materiale, i Duropal HPL Compact microPLUS® con anima bianca sono leggermente più rigidi e fragili di quelli Compact con anima nera e in caso di variazioni climatiche sono più inclini alla deformazione. • Sanitized® Silver si basa sull'effetto naturale dell'argento incorporato in una vetroceramica brevettata. La polvere è priva di nanoparticelle e viene applicata come dispersione nella resina delle nostre carte decorative/fogli overlay. • Sanitized® Silver rimane nel prodotto e non si disperde. L'effetto è garantito per l'intero ciclo di vita del prodotto. • L'aspetto irregolare dei bordi è dovuto alla profondità strutturale del tipo di prodotto con struttura Solid Granite e non costituisce un difetto di qualità. • Combinazione strutturata decorata lato anteriore = combinazione strutturata decorata lato posteriore • La successiva oliatura (con olio da cucina adatto) del bordo lavorato può ridurre i segni di lavorazione e di usura. • Si prega di notare che nell'uso quotidiano, a causa di sollecitazioni meccaniche, possono verificarsi graffi e macchie lucide, particolarmente visibili nello decori più scuri. Ciò non rappresenta però un difetto di qualità o una limitazione dell'utilizzo ma, piuttosto, riflette il naturale invecchiamento della superficie. Il prodotto è conforme a tutti i requisiti della norma EN 438.
Consiglio	<ul style="list-style-type: none"> • Con certificato PEFC. • PEFC license code: PEFC/04-32-0828
Corrispondenza colore e finitura	<ul style="list-style-type: none"> • Decoro, finitura e supporto influenzano l'aspetto finale del prodotto. • A causa delle differenze specifiche del prodotto nelle varie tecnologie di produzione, anche perfetti abbinamenti di decori/finiture/supporti su diverse tipologie di prodotti e formati possono subire delle leggere modifiche ottiche e tattili. Tali differenze non costituiscono un difetto. • La scelta della finitura superficiale, in particolar modo, ha un'influenza significativa sul risultato visivo, la percezione tattile e le caratteristiche tecniche del prodotto. Pertanto, l'effetto finale di un decorativo può cambiare quasi completamente a seconda della finitura prescelta. Inoltre, le proprietà meccaniche sulla superficie del prodotto possono portare ad una maggiore percezione ottica di contrasto con i decori scuri. • Per assicurarvi il miglior risultato possibile con i nostri prodotti e per chiarire in anticipo eventuali differenze saremo lieti di consigliarvi la migliore soluzione.

Ulteriori informazioni su prodotti, formati e combinazioni di decori/strutture sono disponibili su www.pfleiderer.com.

© Copyright 2023 Pfleiderer Deutschland GmbH

Le presenti informazioni sono state redatte con grande scrupolosità. Non possiamo tuttavia garantire la loro correttezza, completezza e attualità. Eventuali differenze cromatiche rispetto all'originale sono dovute alla stampa.

In considerazione del continuo perfezionamento e trasformazione dei nostri prodotti nonché delle possibili modifiche alle norme, leggi e disposizioni rilevanti, le schede tecniche e le documentazioni dei nostri prodotti non costituiscono alcuna garanzia giuridicamente vincolante delle proprietà in esse specificate. Da esse, in particolare, non si può dedurre alcuna idoneità per un concreto scopo di utilizzo. Pertanto è responsabilità personale del singolo utilizzatore verificare che i prodotti qui descritti siano adatti alla lavorazione e all'utilizzo che si intende fare, tenuto conto del quadro normativo e dei progressi dello stato dell'arte. Facciamo inoltre espressamente presente che verranno applicate le nostre condizioni generali di vendita.

Pfleiderer Deutschland GmbH

Ingolstädter Str. 51
92318 Neumarkt
Germania

Telefono +49 (0) 91 81 28 48 0

Fax +49 (0) 91 81 28 48 2

info@pfleiderer.com

www.pfleiderer.com